



Põrandakattesüsteemi infoleht

Cozy Floor

VASTUPIDAV PÕRANDAKATTESÜSTEEM, MIS AITAB HOIDA HEAD SISEÕHU KVALITEETI JA PARANDAB RUUMI AKUSTIKAT.
SISETINGIMUSTES KASUTAMISEKS: ÄRI- JA ÜHISKONDLIKUD HOONED.

Ainulaadne Tikkurila Cozy Floor süsteem loodud betoonpõrandatele ühiskondlike ja ärihoonete ruumides, kus hea siseõhukvaliteet, vastupidavus ja meeldiv akustika on olulised. Kõik Tikkurila Cozy Floor tooted on madala emissioonitase-mega (M1 klass). Cozy Floor süsteem koosneb toodetest, mis aitavad hoida head siseõhu kvaliteeti ja on vastu-pidavad ka suure liikluskoormusega aladel. Cozy Floor süsteemi lai toonivalik võimaldab anda põrandale värvitooni, mis sobib mistahes sisekujundusstiiliga. Süsteem moodustab ühtlase sileda mati pinna, mida on lihtne puhastada ja mis püsib kaunina pikka aega.

Vastavustunnistused ja standardid


Cosy Floor süsteem koosneb M1-klassi toodetest, mille kaitsvad omadused vastavad standardi EN 1504-2 nõuetele. Nendele toodetele on toimevõime-deklaratsiooniga omistatud CE-märgis.

Värvitoonid

Cozy Floor pakub tohutult võimalusi värvitoonide ja mustrite kombineerimiseks ning põrandate ja muude ruumi-elementide sobitamiseks. Värvikaardid: Symphony, RAL, NCS.

EELISED

- MADALA EMISSIOONITASEMEGA SÜSTEEM PARANDAB ÕHUKVALITEETI
- SAAB TOONIDA MISTAHES VÄRVITOONI
- SUMMUTAB SAMPUMÜRA JA PARANDAB RUUMI AKUSTIKAT
- SUUREPÄRANE KULUMIS- JA LÖÖGIKINDLUS
- PLEEKIMIS- JA PRAGUNEMISKINDEL
- VASTAB BREEAMi JA LEEDi NÕUETELE

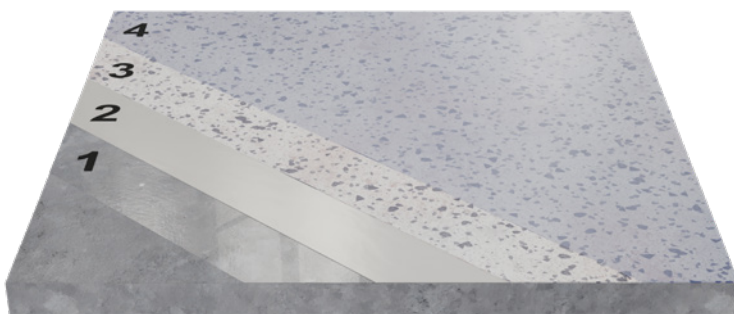

Tehniline info

Tikkurila Cozy Floor on ette nähtud kasutamiseks sisetingsimustes. UV-kindluse tagamiseks (näiteks suurte akendega ruumides) on soovitatav pinnakihi tegemiseks kasutada Fontefloor PU Matti. Dekoratiivhelvestega põranda puhul kasutada Tikkurila Mosaic helbeid ja läbipaistva Fontedur FL Matti.



Süsteemi struktuur, 2 mm

	COZY FLOOR	COZY FLOOR MOSAIC
1. KRUNT	Fontefloor EP-FD Primer (0.25 l/m ² , kaks kihti)	Fontefloor EP-FD Primer (0.25 l/m ² , kaks kihti)
2. ALUSKIHT	Temafloor PU Flex Color (u. 2 l/m ²)	Temafloor PU Flex Color (u. 2 l/m ²)
3. PUISTEKIHT	–	Tikkurila Mosaic helbed (30–50g/m ²)
4. PINNAKIHT	Fontefloor PU Matt (0.1 l/m ²)	Fontedur FL Matt (0.1 l/m ²)

Keskkonnateave

Pakenditel on ohumärgised, mida tuleb järgida.

Täpsemad andmed kahjulike mõjude ja soovitatavate kaitsevahendite kohta on esitatud eraldi ohutuskaartidel.

Täielikult kõvenenud toode on ohutu ning moodustab katkematu, vastupidava ja kauakestva pinna, mis vähendab remondi-, puhastus- ja hooldusvajadust.

Kasutamisteave

Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi olla suurem kui 97%. Jääkniiskuse sisaldus peab olema väiksem kui 4 massi %. Pinnale kandmise ja pinnakatte kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja pinnakatte temperatuur langeda alla +15 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Nõuded aluspinnale

Aluspinna tõmbetugevus peab olema suurem kui 1,5 MPa. Enne tsemendipõhise tasanduskihi peal kasutamist tuleb selle tootjalt kontrollida toodete sobivust.

Puhastamine ja hooldamine

Cozy Flooriga kaetud põrandaid saab puhastada tavaliste neutraalsete või leeliseliste puhastusvahenditega. Hoolduse ja remondi küsimustes võtta ühendust Tikkurila kohaliku esindusega.

Cozy Floori tehnilised andmed

KIHI KOGUPAKSUS	2 mm
TÄIELIK KÕVENEMINE	7 päeva (+23 °C)
BETOONI SUHTELINE NIISKUS	< 97%
TEMPERatuur VÄRVIMISE AJAL	+15 °C kuni +35 °C
VÄRVITÖÖN	Symphony, RAL, NCS
SURVETUGEVUS, ISO 604	≥ 20 MPa
NAKKUMINE BETOONIGA, EN 1542	≥ 2 MPa
KAPILLAARNE VEEIMAVUS JA VEE LÄBILASKVUS, EN 1062-3	w<0.1 kg/m ² h ^{-0.5}
VEEAURU LÄBILASKVUS, EN ISO 7783-1	Klass II, 5 m < sD < 50 m
LÖÖGIKINDLUS, EN ISO 6272-1	Klass III ≥ 20Nm
KULUMISKINDLUS, EN ISO 5470-1	< 3000 mg
LIBISEMISKINDLUS, DIN 51130	Fontefloor PU Matt: R9 Fontedur FL Matt: R10
TULETUNDLIKKUS, EN 13501-1	Bfl-s1
KATKEVENIVUS, ISO 37	Temafloor PU Flex Color: 200%